


VIXALIT HP



FINISHES

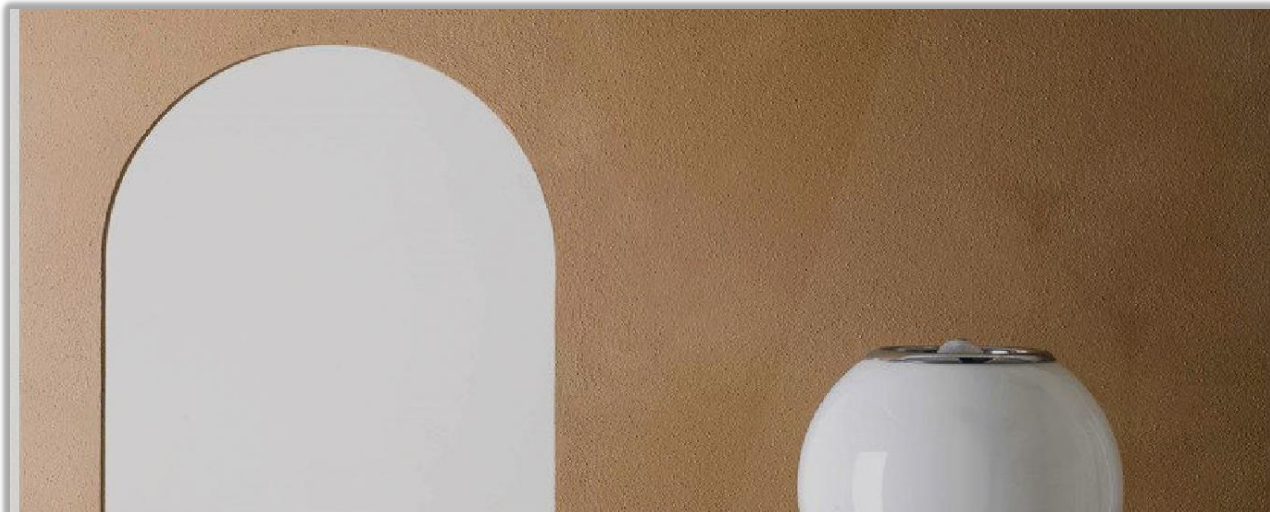

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιγραφή

Χρώμα ασβεστικής βάσεως

Προορισμός-Χρήση

Εσωτερική και Εξωτερική χρήση

- Νέες ορυκτές επιφάνειες
- Παλαιές και κατεστραμμένες ορυκτές επιφάνειες

Κύρια Χαρακτηριστικά



- Βαφή τοίχου με βάση τον ασβέστη, χρωστικές, μικρονιζέ ανθρακικό ασβέστιο και ειδικά πρόσθετα
- Εξαιρετική πρόσφυση σε φυσικά υδραυλικά υποστρώματα σοβά με βάση ασβέστη και τσιμέντο.
- Πρέπει να εφαρμόζεται σε σοβάδες που έχουν παρασκευαστεί με φυσικό λευκό υδραυλικό ασβέστη, του οποίου η επιφάνεια πρέπει κατά προτίμηση να επικαλυφθεί με κονίαμα φινιρίσματος.
- Τα ορυκτά χρώματα που λαμβάνονται με τη χρήση του VIXALIT HP έχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά διαπερατότητας στους υδρατμούς, αντοχή σε μούχλα και βακτήρια και σταθερότητα στο χρόνο.
- Η εφαρμογή που γίνεται με πινελάτσα και VIXALIT HP εξασφαλίζει τα αισθητικά και χρωματικά αποτελέσματα των παραδοσιακών χρωμάτων ασβέστη που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν, με τη χαρακτηριστική νεφώδη στοιχεία των παλαιών τοίχων.
- Κατηγορία A + για εκπομπές σε εσωτερικούς χώρους

Κύρια Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικές πληροφορίες	Μέθοδος	Κύρια στοιχεία στους 20°C και 60% of R.H.
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση	ISO 7254	8÷10 m²/L
Συνολική απόδοση ανά εφαρμογή για το εφέ Concrete S	ISO 7254	2.5÷3.0 m²\L

Συνολική απόδοση ανά εφαρμογή για το εφέ Κρατήρας Σελήνης	ISO 7254	3÷4 m ² /L
--	----------	-----------------------

Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό και άλλα χρώματα επιτεύξιμα με το χρωματομετρικό σύστημα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωση και προετοιμασία του προϊόντος

- Εφαρμογή πινέλου: αραίωση 30÷40% κατ' όγκο με νερό (πρώτη και δεύτερη στρώση), 20÷30 (τρίτη στρώση)
- Εφαρμογή με ρολό για εφέ Concrete S: έτοιμο προς χρήση
- Εφαρμογή με πιστόλι βαφής: αραίωση 30÷40% κατ' όγκο με νερό (πρώτη και δεύτερη στρώση), 20÷30 (τρίτη στρώση)

Εργαλεία εφαρμογής

- Πινελάσσο με μαλακές τρίχες – για τυπική εφαρμογή βαφής
- Ρολό – μόνο για διακοσμητικά εφέ, όχι για βάψιμο
- Airless- μόνο για διακοσμητικά εφέ, όχι για βάψιμο

Προετοιμασία του υποστρώματος (εξωτερική και εσωτερική)

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

Για ορυκτά υποστρώματα: βρέχετε επαρκώς το υπόστρωμα με νερό, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη χημική πρόσφυση του ασβεστοχρώματος στο ορυκτό υπόστρωμα.

Για άλλους τύπους υποστρωμάτων, όπως σκυρόδεμα, γυψοσανίδες και σοβάδες με βάση το τσιμέντο, βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα έχει ωριμάσει σωστά. Εφαρμόστε τουλάχιστον μία στρώση ασταριού VIEROGRIP PLUS, με βάση το πυριτικό κάλιο, που έχει σχεδιαστεί για να κάνει το υπόστρωμα κατάλληλο για λήψη ορυκτού φινιρίσματος. Περιμένετε 24 ώρες πριν εφαρμόσετε το φινιρίσμα.

ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΕΣ Ή ΜΕΡΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ

Σε περίπτωση βρωμιάς και μούχλας, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επέμβασης, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί επεξεργασία με συγκεκριμένα αντιμυκηλικά προϊόντα απολύμανσης, φροντίζοντας να τα αφήσετε να δράσουν πριν προβείτε σε κατάλληλο καθαρισμό. Πραγματοποιήστε προσεκτικό ξύσιμο (μηχανικό ή χειροκίνητο) για να αφαιρέσετε κάθε στοιχείο που αποκολλάται ή σε κάθε περίπτωση δεν είναι τέλεια συνεκτικό και αγκυρωμένο στο υπόστρωμα. αξιολογήστε εάν είναι απαραίτητη η πλήρης αφαίρεση του παλαιού χρώματος.

Για ορυκτά υποστρώματα: σε περίπτωση παρουσίας φαινομένου κιμωλίας, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε μια στρώση πυριτικού σταθεροποιητικού ασταριού SILICA FONDO SD και να περιμένετε 24 ώρες. Στη συνέχεια εφαρμόστε τη βαφή βάσης VIEROGRIP PLUS για να δώσετε ομοιομορφία και γέμισμα στις επιφάνειες και περιμένετε 24 ώρες πριν εφαρμόσετε το φινιρίσμα. Στην περίπτωση ενός συνεκτικού αγκυρωμένου υποστρώματος, αρκεί να προχωρήσουμε σε κατάλληλη διαβροχή της επιφάνειας με νερό και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε το φινιρίσμα.

Για άλλους τύπους υποστρωμάτων, όπως σκυρόδεμα, γυψοσανίδες και σοβά με βάση το τσιμέντο, καθαρίστε τέλεια το υπόστρωμα, εξαλείφοντας τυχόν ξεφλουδίσματα από παλαιά χρώματα ή/και σοβά, βρωμιά, γράσο κ.λπ. με τρίψιμο ή μηχανικό τρίψιμο. Τυχόν σοβάτισμα πρέπει να γίνεται με κονιάματα φινιρίσματος ή κατάλληλα υλικά σοβατίσματος.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απορροφητικό, συμπαγές, απαλλαγμένο από λάδια, λίπη, άλατα και σκόνη. Εφαρμόστε τουλάχιστον μία στρώση ασταριού VIEROGRIP PLUS, με βάση το πυριτικό κάλιο, ικανή να κάνει το υπόστρωμα κατάλληλο για λήψη ορυκτού φινιρίσματος. Περιμένετε 24 ώρες πριν εφαρμόσετε το φινιρίσμα.

Σύστημα εφαρμογής

Εφαρμόστε με ένα πινέλο παρεμβάλλοντας μια οριζόντια στρώση σε μια κάθετη στρώση. Εναλλακτικά, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση σταυρώνοντας τις πινελιές, ενισχύοντας έτσι το αποτέλεσμα του νεφώδους φινιρίσματος του ασβέστη. Μετά την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης, μπορείτε να ολοκληρώσετε τον κύκλο δουλεύοντας το προϊόν αραιωμένο τουλάχιστον στο 50% με σφουγγάρι, ενισχύοντας το χρώμα κατά έναν τόνο. Είναι δυνατή η προστασία και η αδιαβροχοποίηση των επιφανειών αμέσως μετά το στέγνωμα της δεύτερης στρώσης του VIXALIT HP, ως εξής:

- σε εξωτερικές επιφάνειες με την εφαρμογή του διαλύματος φινιρίσματος ασβέστη L105 ή με το υδατοαπωθητικό προστατευτικό προϊόν VIEROVEL siloxane, σε τέλεια στεγνό υπόστρωμα.
- σε εσωτερικές επιφάνειες με το προστατευτικό υδατοαπωθητικό σιλοξάνη VIEROVEL, σε τέλεια στεγνό υπόστρωμα.
- Στεγνό στην αφή: 3÷4 ώρες
- Στεγνό σε βάθος: 2÷3 εβδομάδες (60-70% ασβέστη). Η πλήρης διαδικασία ενανθράκωσης διαρκεί 8-12 μήνες.
- Για επαναβαφή: 12÷24 ώρες
- Μην εφαρμόζετε σε τοίχους που είναι πρόσωπο στον ήλιο ή όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υποστρώματος μπορεί να πέσει κάτω από +5°C ή να ανέβει πάνω από +35°C τις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75%.
- Η τελική απόχρωση του εφαρμοζόμενου προϊόντος εξαρτάται από το πορώδες και την απορρόφηση του υποστρώματος, καθώς και από το πάχος που εφαρμόζεται. Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε το χρώμα μετά το πλήρες στέγνωμα του σοβά. Το τελικό φινιρίσμα θα είναι ματ, με ανοιχτές/σκούρες αποχρώσεις.
- Εφαρμόστε σε ομοιογενή υποστρώματα, ολοκληρώστε την πρόσοψη-τοίχο χωρίς σταμάτημα, αποφύγετε την ανάκτηση υλικού που έχει πλέον στεγνώσει. Σε περίπτωση πολύ μεγάλων επιφανειών, προβλέψτε κατάλληλες διακοπές κοντά σε σωλήνες αποχέτευσης ή τεχνικούς αρμούς.
- Προστατέψτε τις εφαρμογές από βροχή, παγετό, ομίχλη, δροσιά και σκόνη για τουλάχιστον 48 ώρες με πλαστικά φύλλα, μέχρι να στεγνώσουν τελείως και καλά.
- Οι νέοι σοβάδες πρέπει να αφεθούν να ωριμάσουν για τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία φυσικής ενανθράκωσης. Νέα μπαλώματα πρέπει επίσης να αφεθούν για να ωριμάσουν τέλεια.

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Πρακτικές συμβουλές

- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε άμεσο ήλιο ή σε μέρες με ιδιαίτερα άνεμο.
- Αποθηκεύστε το προϊόν στο αρχικό του δοχείο σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C.
- Οι αμυδρές αποχρώσεις και η σκίαση του χρώματος (ανοιχτότερο και πιο σκούρο) είναι ένα αισθητικό χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό του προϊόντος.
- Στο τέλος της εργασίας καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με νερό.
- Καθώς είναι φυσικό προϊόν, το μείγμα μπορεί να περιέχει περισσότερα ή λιγότερα μη ενυδατωμένα θραύσματα ασβεστόλιθου.
- Εφαρμόστε την ίδια παρτίδα προϊόντος στην ίδια πλευρά ή ζητήστε μια συνεχόμενη παρτίδα.
- Με το εργοτάξιο σε εξέλιξη, για να περιορίσετε την ορατότητα των ενώσεων, εξετάστε το ενδεχόμενο να προχωρήσετε κατά μήκος του τοίχου με διαγώνιες παρά κάθετες ακολουθίες εργασίας.
- Δεδομένης της φυσικής σύνθεσης του προϊόντος, το τελικό χρώμα θα έχει μια σκιασμένη εμφάνιση με νεφώδες αποτέλεσμα ανάλογα με τη διαφορετική απορρόφηση των σοβάδων, τις κλιματικές συνθήκες και τις μεθόδους εφαρμογής. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** το προϊόν δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες ήδη βαμμένες με συνθετικές βαφές, ούτε σε γυμνό ξύλο ή γυψοσανίδες χωρίς προηγούμενη κατάλληλη προετοιμασία.
- Το προϊόν ολοκληρώνει τις διαδικασίες ξήρανσης και ενανθράκωσης εντός 8–10 ημερών σε βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες (5 - 30°C, R.H. max. 85%). Εάν το προϊόν ξεπλυθεί από το νερό της βροχής κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, μπορεί να εμφανιστεί κάποια τρεξίματα υπόλευκη εμφάνιση. Αυτό το φαινόμενο που είναι προσωρινού χαρακτήρα, δεν επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και μπορεί εύκολα να εξαλειφθεί με υδρόπλυση ή με αναμονή για μελλοντικές βροχοπτώσεις.

Γνωστές ασυμβατότητες

Καμία.

Για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που υποδεικνύεται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας.

Καθαρισμός εργαλείων

Με νερό αμέσως μετά την χρήση.

Προφυλάξεις ασφαλείας

- Το προϊόν είναι πολύ αλκαλικό. Προστατέψτε τα μάτια σας κατά τη χρήση και σε περίπτωση επαφής πλύνετε καλά με νερό και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Διατηρείτε το δοχείο καλά κλειστό μετά τη χρήση, μακριά από πηγές θερμότητας, μακριά από παγετό και άμεσο ηλιακό φως.
- Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταξινόμηση (UNI EN 1062-1)

G3 E1 S1 V1 A0 C0

Ταξινόμηση ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42 / CE)

Ματ χρώματα για εσωτερικούς τοίχους και οροφές. Οριακή τιμή EU ΠΟΕ για VIXALIT HP (κατ. Δ/α): 30 g/L (2010). Το VIXALIT HP περιέχει το πολύ 30 g/L ΠΟΕ.

Άλλες Τεχνικές πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες	Μέθοδος	Κύρια στοιχεία στους 20°C και 60% of R.H.
Γυαλάδα	EN ISO 2813	Κατηγορία G3 (<10, Ματ)
Κοκκομετρία	EN ISO 1524	Κατηγορία S1 (<100 μm, Λεπτό)
Πυκνότητα	UNI 8910	1,36÷1,44 g/ml
Ιξώδες	ASTM D 2196	5,000÷10,000 cps
Συντελεστής αντίστασης διάχυσης υδρατμών (Sd) (πάχος φιλμ 90 ξηρά μικρά)	ISO 7783-2	< 0.08 m Κατηγορία I (υψηλή, σύμφωνα με EN 1062- 1)
Διάχυση υδρατμών WDD	ISO 7783-2	> 150 g/m ² σε 24 ώρες - Υψηλό
Σημείο ανάφλεξης	UNI 8909	Δεν αναφλέγεται
Αποθήκευση	UNI 10154	Τουλάχιστον 12 μήνες

Όλες οι τεχνικές ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που εμφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με οποιαδήποτε αλλαγή στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται εκτός του ελέγχου μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η σωστή χρήση των υλικών προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις χρήσης που ορίζονται στη σελίδα ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της συλλογής ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και ειδικότερα με όσα υποδεικνύονται σε αυτό το φύλλο, ειδικά όσον αφορά την προετοιμασία και την καταλληλότητα των στηρίξεων. Η τεχνική υπηρεσία του Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.

CROMOLOGY ITALIA SpA ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ BUREAU VERITAS SpA.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ